

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновского, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

щебінь з природного каменю для будівельних
метеріалів, виробів конструкцій і робіт
фракції понад 5 до 10 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	d	93,10
	0,5 (d + D)	56,75
	D	7,40
	1,25 D	0
2	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %	17,5
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,60
4	в т.ч.глини у грудках, %	0
5	Вміст зерен слабких порід, %	0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за стиранистю	Ст-I
8	Марка за морозостійкістю	300
9	Насипна щільність, т/м ³	1,29

Не містить шкідливих з'єднань та домішок.

Клас використання щебеню _____

АТ «Коростенський кар'єр»

Щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень



Лаборант _____

Підпис _____

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновского, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » _____ 2018 р.

**щебінь з природного каменю для будівельних
метеріалів, виробів конструкцій і робіт
фракції понад 5 до 20 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)**

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	d	92,40
	0,5 (d + D)	59,51
	D	7,82
	1,25 D	0,10
2	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %	19,0
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,65
4	в т.ч.глини у грудках, %	0
5	Вміст зерен слабких порід, %	0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за стиранистю	Ст-I
8	Марка за морозостійкістю	F 300
9	Насипна щільність, т/м ³	1,34

Не містить шкідливих з'єднань та домішок.

Клас використання щебеню _____

АТ «Коростенський кар'єр»

Щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень

місце для штампа



підпис

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

щебінь з природного каменю для будівельних
метеріалів, виробів конструкцій і робіт
фракції понад 10 до 20 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	d	93,10
	0,5 (d + D)	56,75
	D	7,40
	1,25 D	0
2	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %	17,5
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,60
4	в т.ч.глини у грудках, %	0
5	Вміст зерен слабких порід, %	0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за стираністю	Ст-I
8	Марка за морозостійкістю	F 300
9	Насипна щільність, т/м ³	1,34

Не містить шкідливих з'єднань та домішок

Клас використання щебеню _____

АТ «Коростенський кар'єр»

щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень

місце для штампа



підпис

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

щебінь з природного каменю для будівельних
матеріалів, виробів конструкцій і робіт
фракції понад 20 до 40 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	d	91,10
	0,5 (d + D)	53,25
	D	3,40
	1,25 D	0
2	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %	22,5
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,75
4	в т.ч.глини у грудках, %	0
5	Вміст зерен слабких порід, %	0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за стиранистю	Ст-I
8	Марка за морозостійкістю	F 300
9	Насипна щільність, т/м ³	1,36

Не містить шкідливих з'єднань та домішок.

Клас використання щебеню _____



АТ «Коростенський кар'єр»
Щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів для обмежень
місце для штампа

[Handwritten signature]

підпис

АТ „Коростенський кар’єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

щебінь з природного каменю для будівельних
метеріалів, виробів конструкцій і робіт
фракції понад 40 до 70 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	d	91,72
	0,5 (d + D)	48,65
	D	4,25
	1,25 D	0
2	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %	23,5
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,70
4	в т.ч.глини у грудках, %	0
5	Вміст зерен слабких порід, %	0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за стиранистю	Ст-I
8	Марка за морозостійкістю	F 300
9	Насипна щільність, т/м ³	1,37

Не містить шкідливих з'єднань та домішок

Клас використання щебеню _____

АТ «Коростенський кар’єр»
Щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень
місце для штампів



Доборант _____

[Signature]
підпис

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

Пісок з відсівів дроблення гірських порід
фракції понад 0,05 до 5 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-210:2010

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____


№	Найменування показників	Фактичне значення	
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	10 мм	0
		5 мм	12,5
	Повні залишки на ситах, % за масою	2,5 мм	27,0
		1,25 мм	65,5
		0,63 мм	72,5
		0,315 мм	88,5
		0,16 мм	96,0
2	Модуль крупності, МК	3,50	
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	2,0	
4	Вміст глини у грудках, %	0	
5	Вологість, %	1,45	
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400	
7	Марка за морозостійкістю	F 300	
8	Вміст шкідливих з'єднань та домішок	0	
9	Насипна щільність, т/м ³	1,47	

Клас використання щебеню _____

АТ «Коростенський кар'єр»
Щебень 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень

місце для штампів

підпис

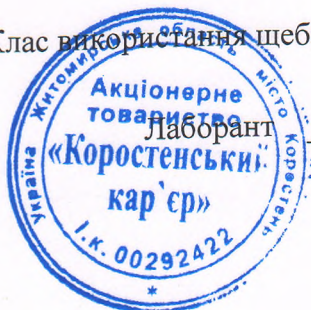

АТ „Коростенський кар’єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.

**Пісок з відсівів дроблення гірських порід
фракції понад 2 до 5 мм,
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-210:2010**


Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення	
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою 10 мм	0	
		5 мм	14,5
	Повні залишки на ситах, % за масою 2,5 мм	51,0	
		1,25 мм	65,5
		0,63 мм	86,5
		0,315 мм	97,0
		0,16 мм	98,5
2	Модуль крупності, МК	3,99	
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	1,1	
4	Вміст глини у грудках, %	0	
5	Вологість, %	2,8	
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400	
7	Марка за морозостійкістю	F 300	
8	Вміст шкідливих з'єднань та домішок	0	
9	Насипна щільність, т/м ³	1,30	

Клас використання щебеню _____

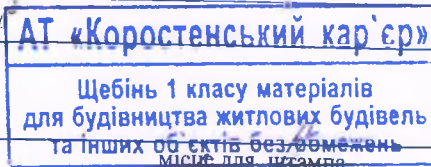

підпис _____

АТ „Коростенський кар'єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » 2018 р.



**Пісок з відсівів дроблення гірських порід
фракції понад 0,63 до 2,0 мм (митий),
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-210:2010**

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	
	10 мм	0
	5 мм	0
	Повні залишки на ситах, % за масою	
	2,5 мм	0
	1,25 мм	71,0
	0,63 мм	96,2
	0,315 мм	98,0
	0,16 мм	99,0
2	Модуль крупності, МК	3,65
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,5
4	Вміст глини у грудках, %	0
5	Вологість, %	3,0
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400
7	Марка за морозостійкістю	F 300
8	Вміст шкідливих з'єднань та домішок	0
9	Насипна щільність, т/м ³	1,26

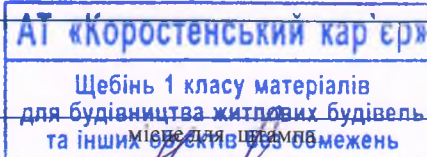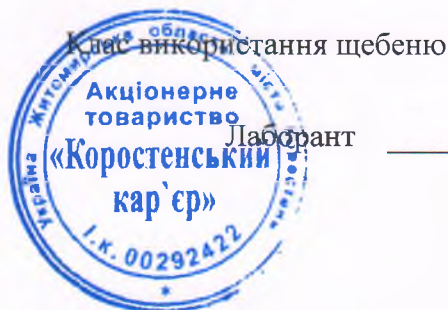

Лаборант _____
підпис

АТ „Коростенський кар’єр”

11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Тел.(04142) 3-22-20, 3-21-18, e-mail:korkarier@ukr.net

ПАСПОРТ № _____

« _____ » _____ 2018 р.

Пісок з відсівів дроблення гірських порід
фракції понад 0,63 до 2,0 мм (сухий),
виготовлений відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-210:2010

Найменування, адреса споживача _____

Кількість _____ тонн, _____ вагонів

Залізнична накладна № _____

№	Найменування показників	Фактичне значення	
1	Зерновий склад. Повні залишки на ситах, % за масою	10 мм	0
		5 мм	0
	Повні залишки на ситах, % за масою	2,5 мм	0
		1,25 мм	72,84
		0,63 мм	96,46
		0,315 мм	98,70
		0,16 мм	99,85
2	Модуль крупності, МК	3,68	
3	Вміст пиловидних та глинистих часток, %	0,1	
4	Вміст глини у грудках, %	0	
5	Вологість, %	0	
6	Міцність (марка) за дробильністю	1400	
7	Марка за морозостійкістю	F 300	
8	Вміст шкідливих з'єднань та домішок	0	
9	Номінальна щільність, т/м ³	1,26	



АТ «Коростенський кар’єр»

Щебінь 1 класу матеріалів
для будівництва житлових будівель
та інших об'єктів без обмежень
місце для штампа

підпис